

11° encuentro nacional **9 al 13**
Red Protierra Argentina **SEPT**
Tinogasta, Catamarca **2025**

Arquitecto Rodolfo García Núñez
Estudio Cuchara y Barro - Comisión Materiales



ORGANIZAN:



Tinogasta

ACOMPAAÑAN:



MÁS INFO:

www.redprotierra.com.ar



Terminaciones Naturales

variables proyectuales y resistencias a la abrasión






Condicionantes del entorno

Territorio – presencia - desplazamientos

[Áridos]

- Granulometría (geometría)
- Composición cromática

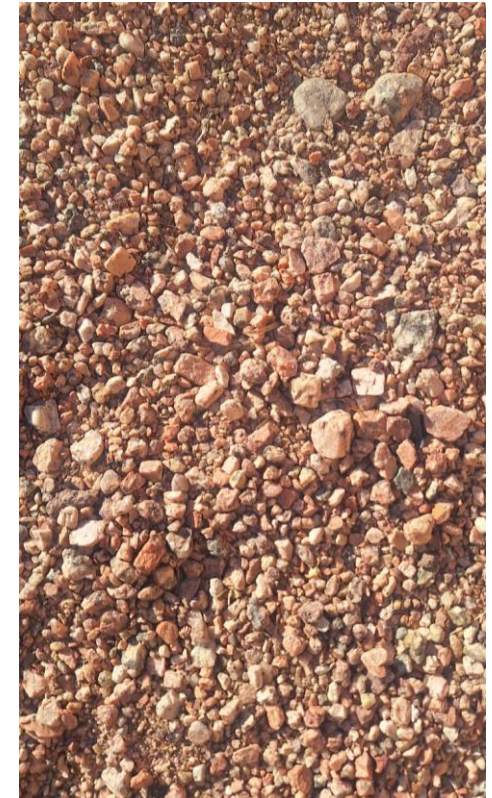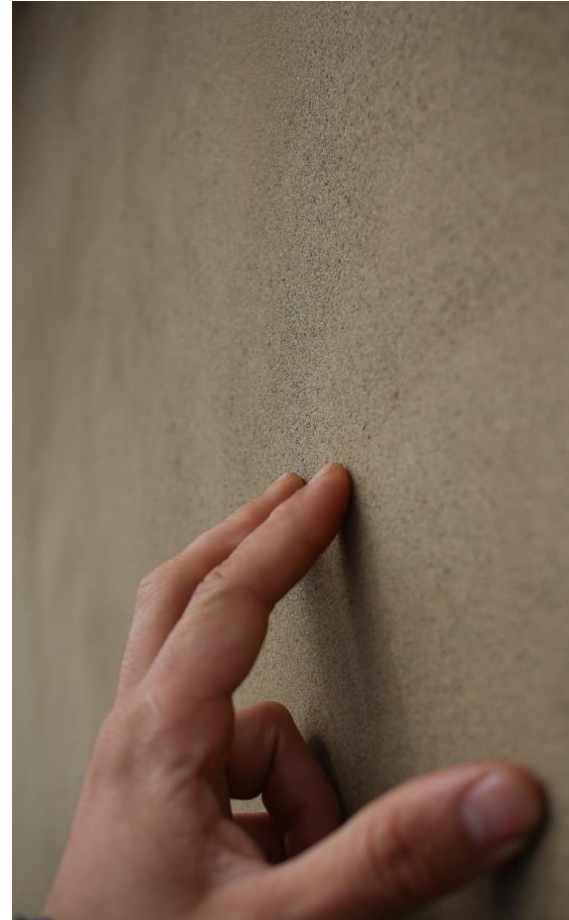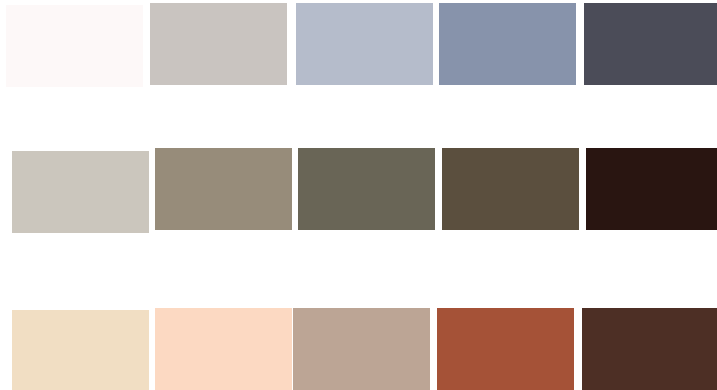

[Arcillas]


- Retracción
- Óxidos





Experiencia sensorial

[Sensaciones y percepción]

- Dura o blanda
- Rugosa o Lisa
- Brillante o mate
- Oscura o clara
- Pesada o ligera



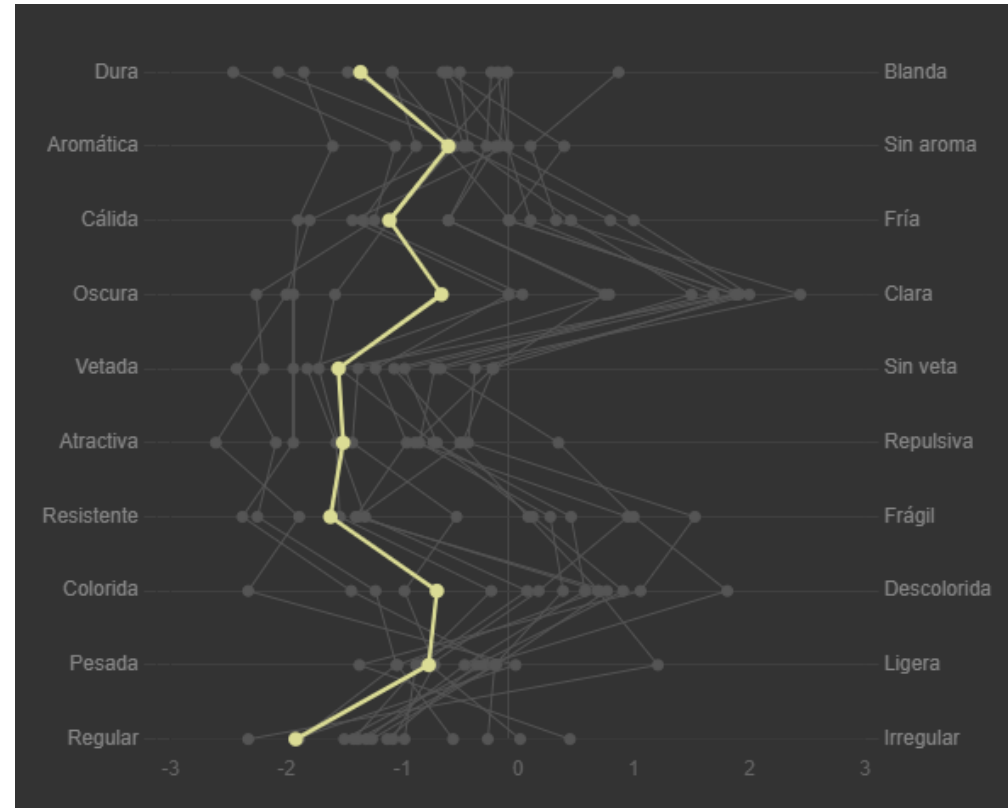


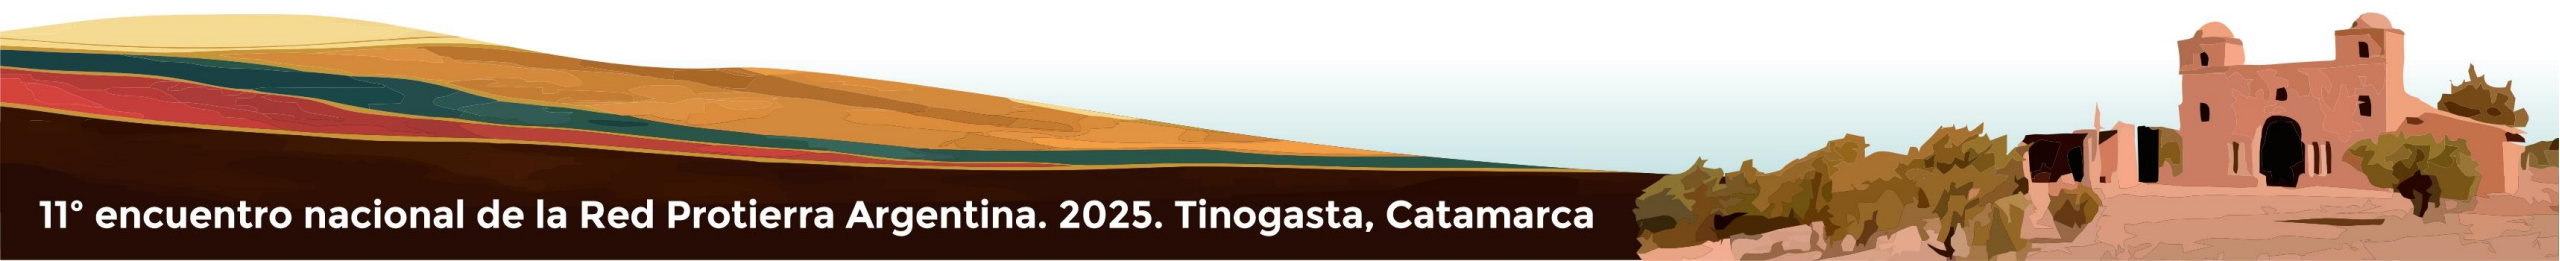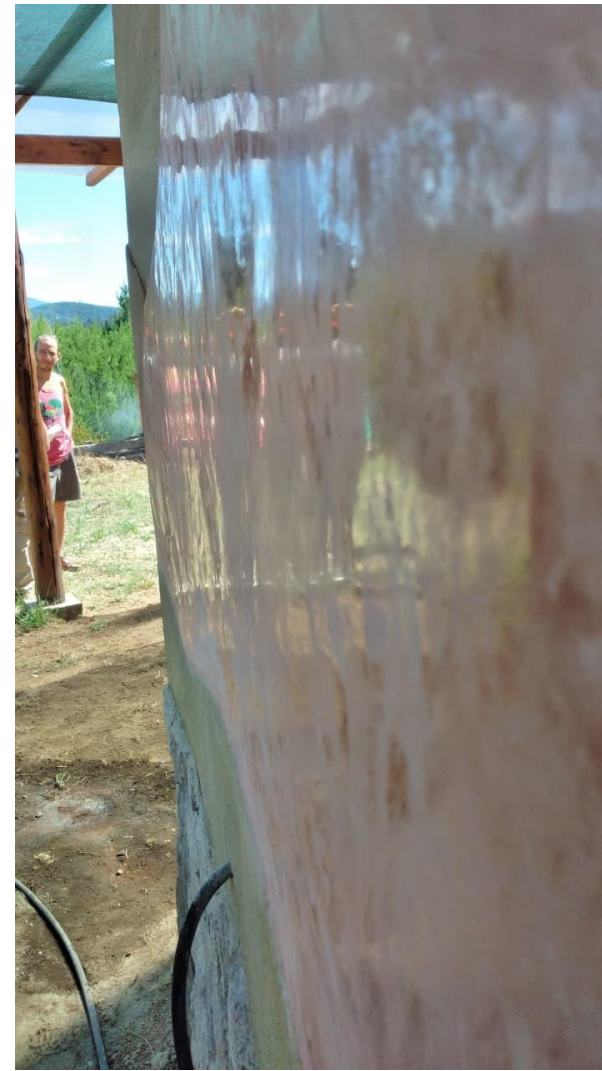


11° encuentro nacional de la Red Protierra Argentina. 2025. Tinogasta, Catamarca

[Formulación y aplicaciones]

- Revoque fino a vista
- Estuco a la cal
- Revoque fino + pintura
- Jabelga
- Trabadillo
- Revoque fino árido visto (esponjeado)
- Revoque fino esgrafiado
- Revoque fino c/fibrado a vista

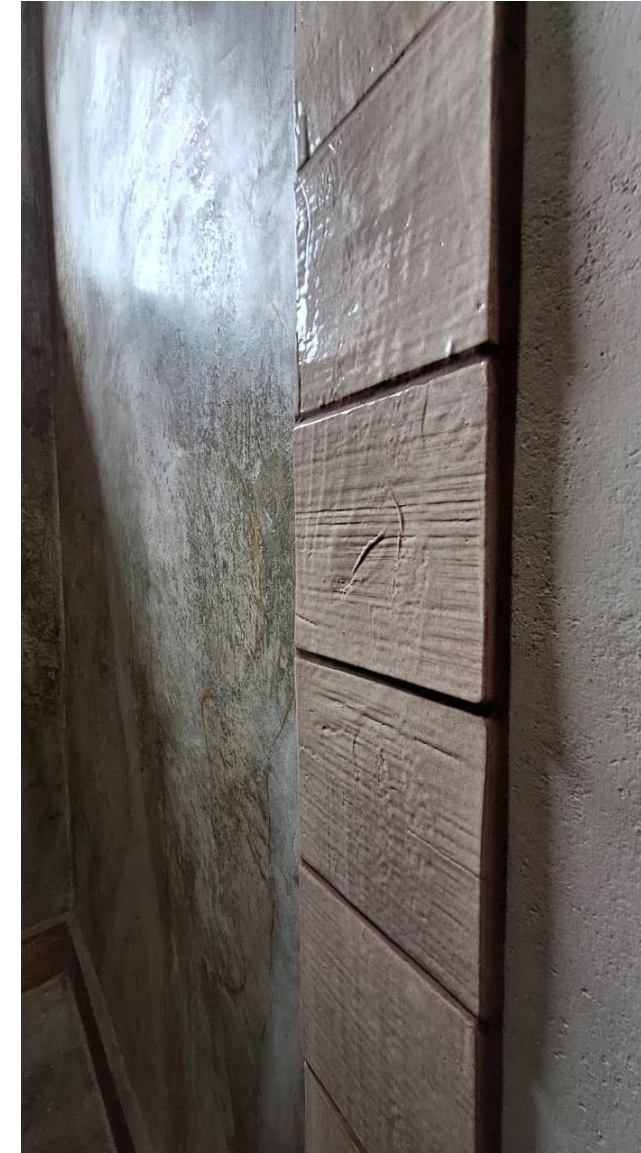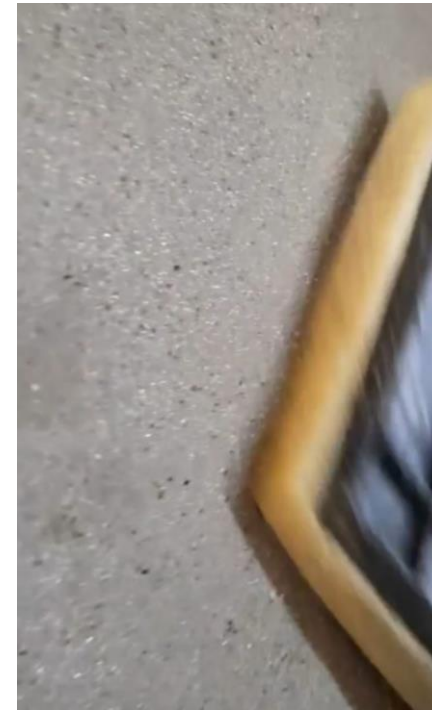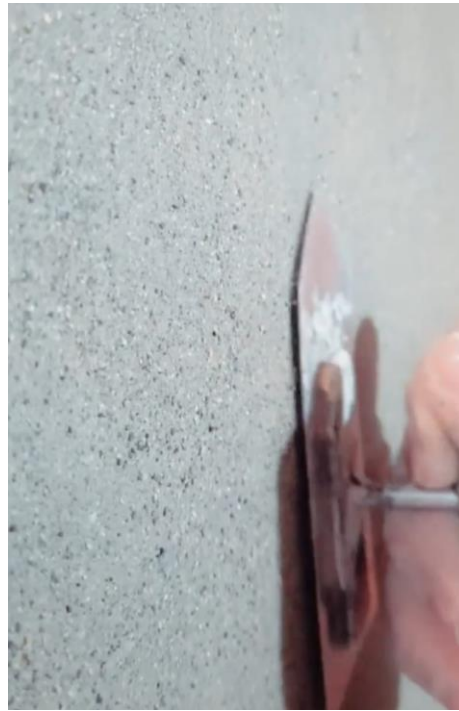


Opacidades y refracción


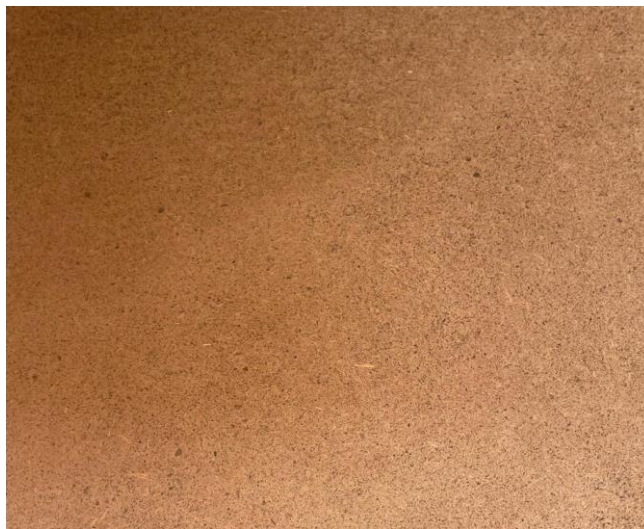




Ejemplos de aplicaciones


[Para la erosión hídrica]

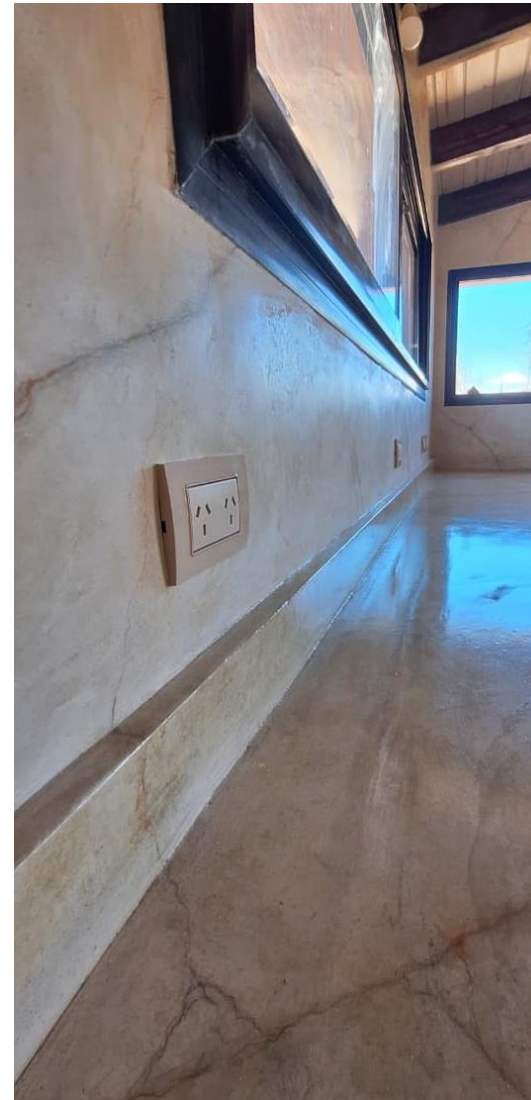


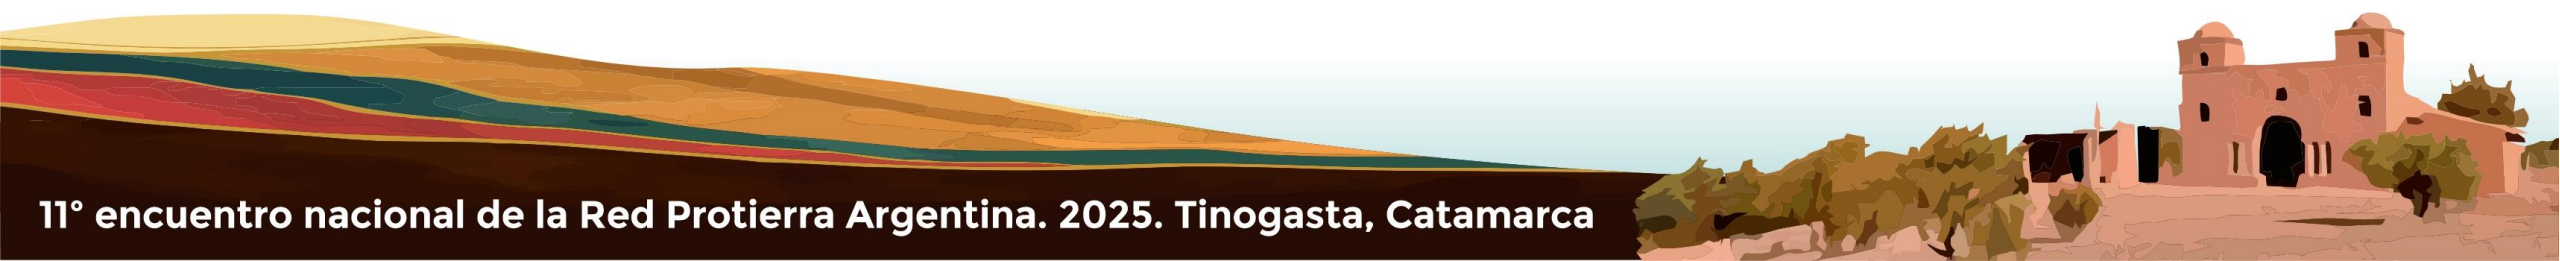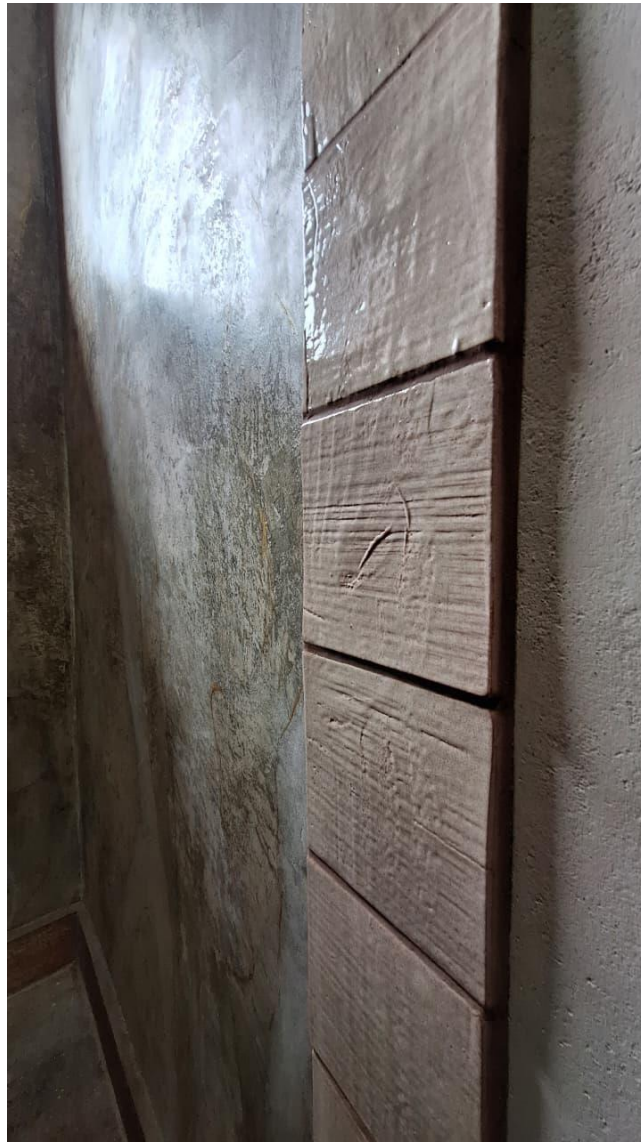

Ejemplos de aplicaciones

[Para la abrasión y refracción]

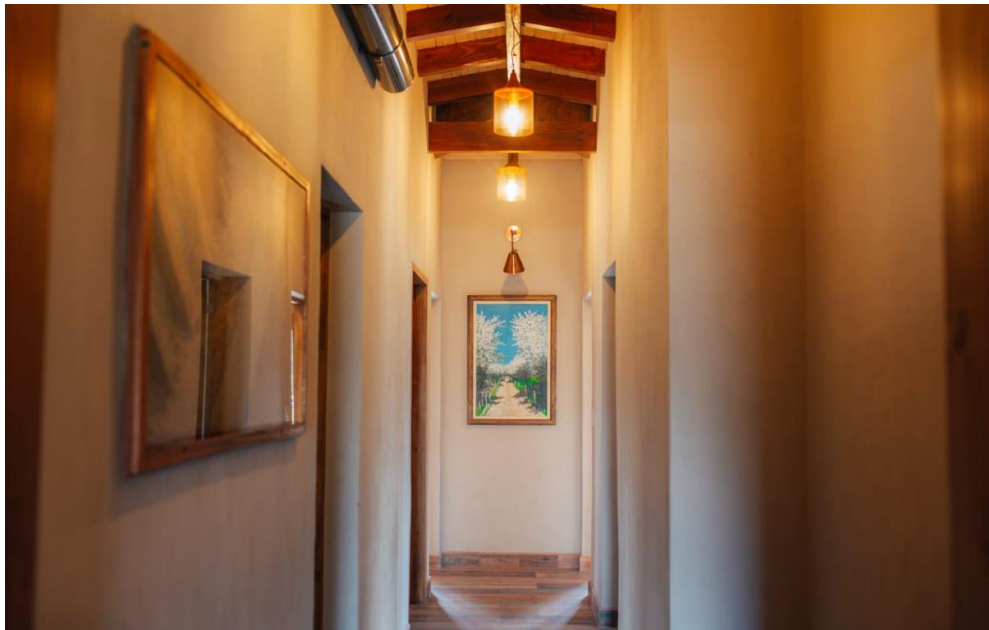

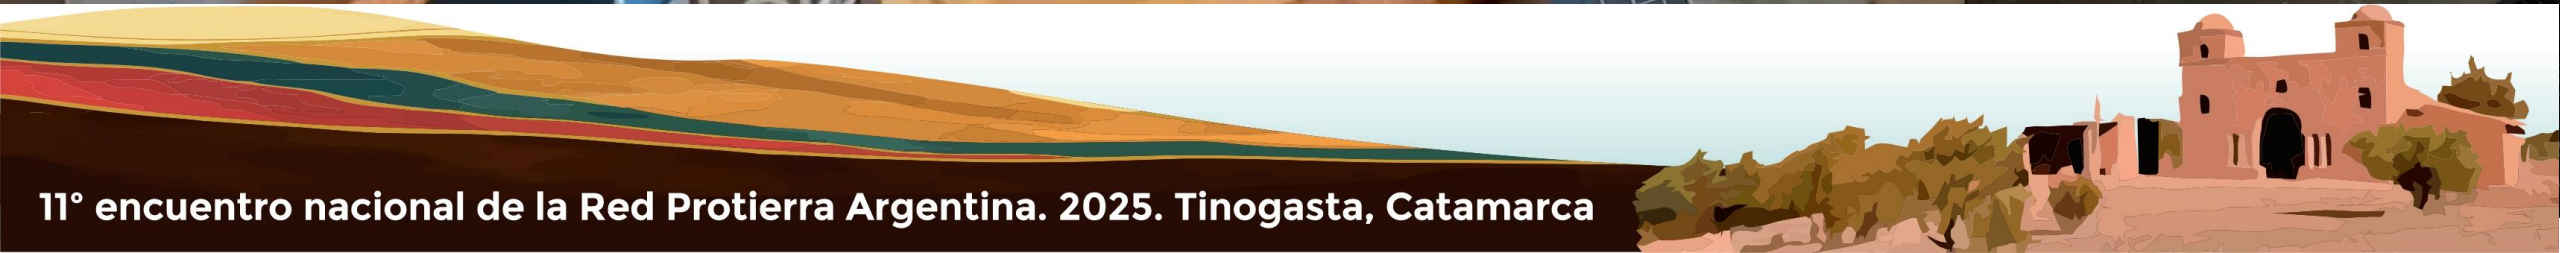


Mediciones ante la abrasión de terminaciones locales


**Aptos para
interiores**

**Aptos solo
temporalmente**

**No Aptos
para interiores**



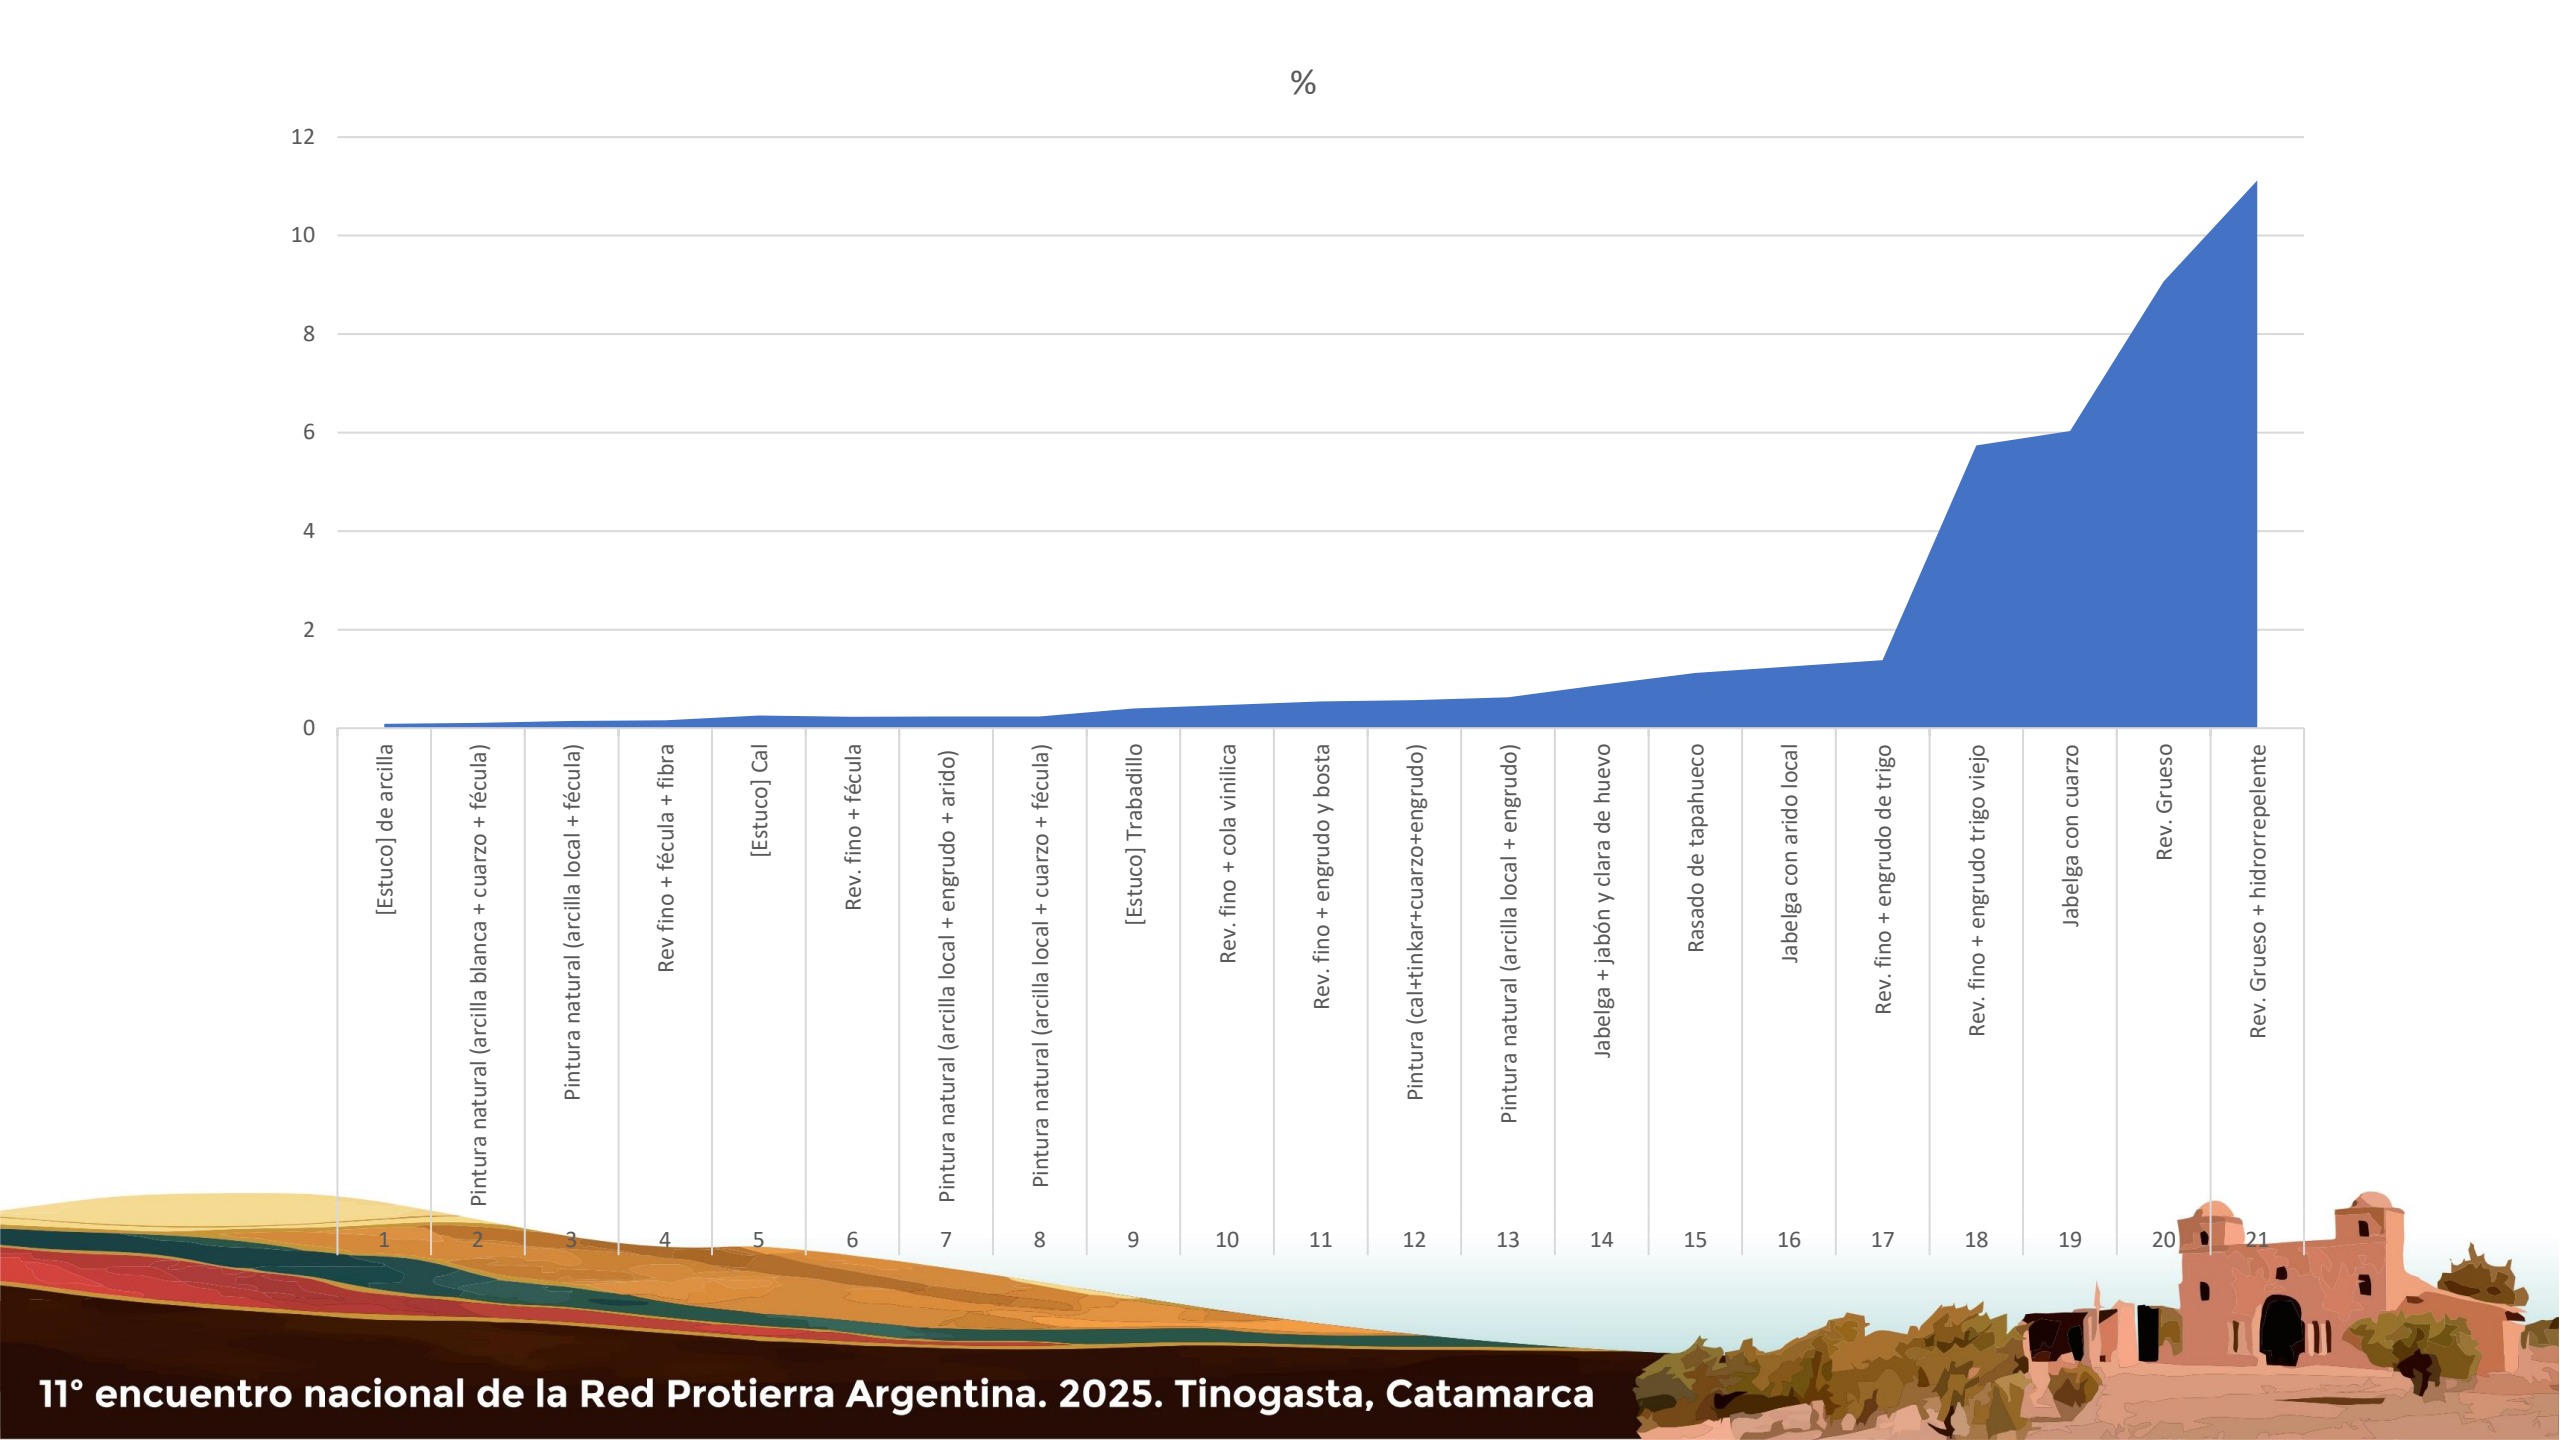

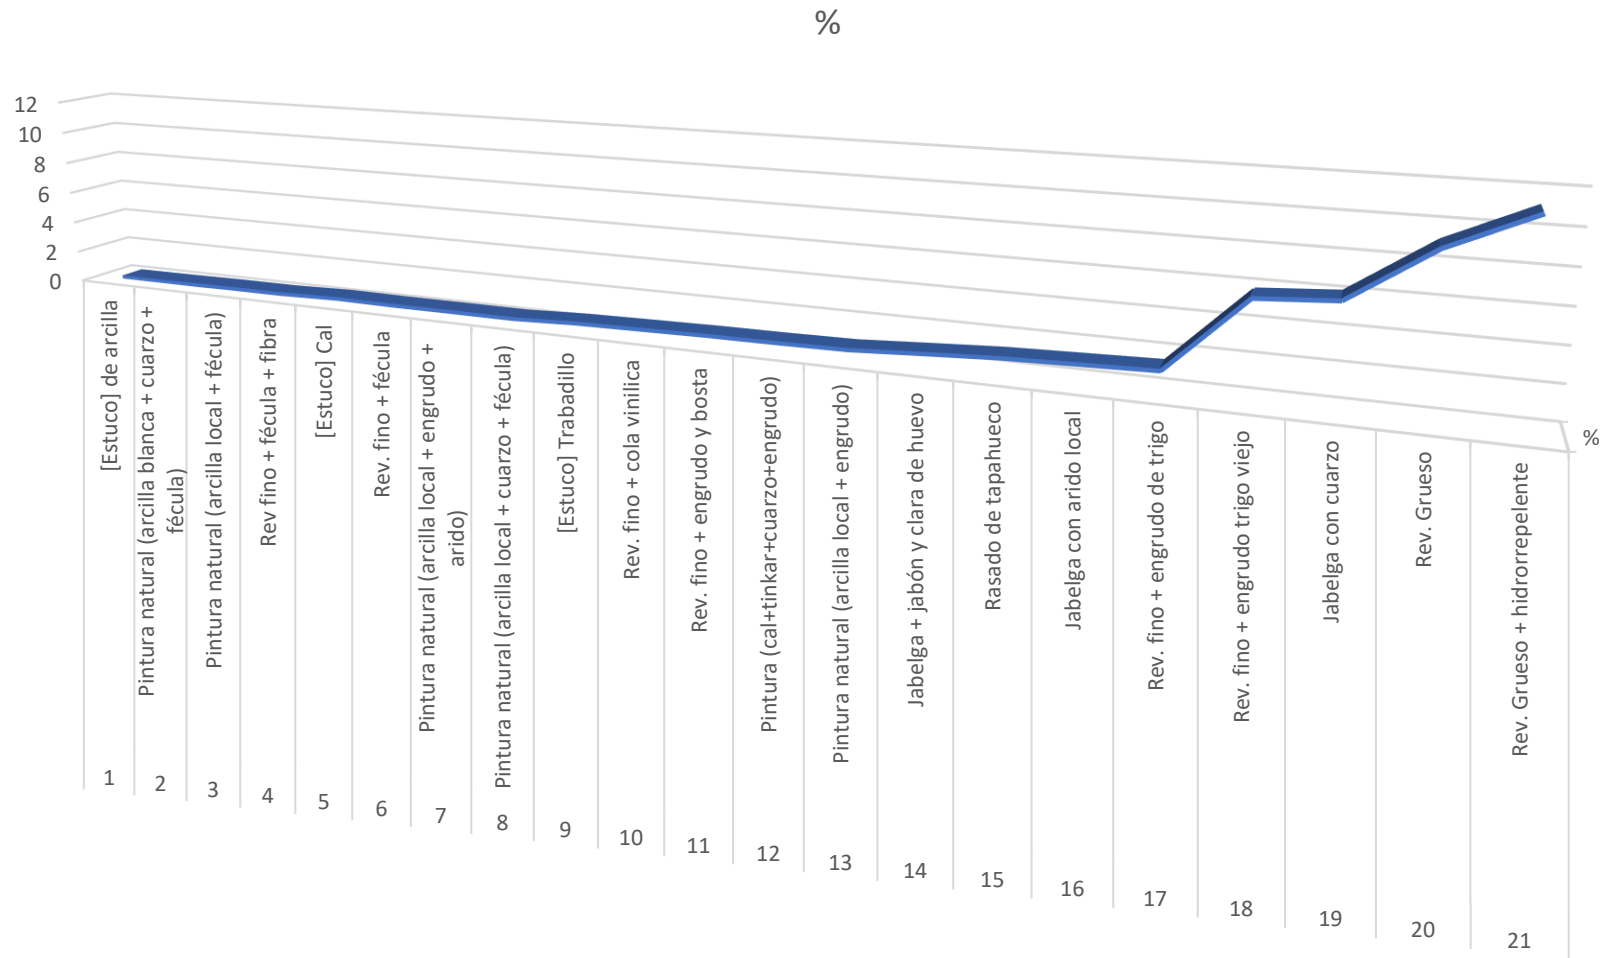

#	Nombre	%
1	[Estuco] de arcilla	0,09
2	Pintura natural (arcilla blanca + cuarzo + fécula)	0,11
3	Pintura natural (arcilla local + fécula)	0,15
4	Rev fino + fécula + fibra	0,16
5	[Estuco] Cal	0,26
6	Rev. fino + fécula	0,23
7	Pintura natural (arcilla local + engrudo + arido)	0,24
8	Pintura natural (arcilla local + cuarzo + fécula)	0,24
9	[Estuco] Trabado	0,40
10	Rev. fino + cola vinilica	0,47
11	Rev. fino + engrudo y bosta	0,54
12	Pintura (cal+tinkar+cuarzo+engrudo)	0,57
13	Pintura natural (arcilla local + engrudo)	0,63
14	Jabelga + jabón y clara de huevo	0,88
15	Rasado de tapahueco	1,12
16	Jabelga con arido local	1,25
17	Rev. fino + engrudo de trigo	1,38
18	Rev. fino + engrudo trigo viejo	5,74
19	Jabelga con cuarzo	6,03
20	Rev. Grueso	9,07
21	Rev. Grueso + hidrorrepelente	11,12

Mediciones ante la abrasión de terminaciones locales



[colaboración y agradecimientos]

Camila Duarte – Jorge Belanko – Sebastián Núñez – Georgina Sancho

**Arquitecto Rodolfo García Núñez
Estudio Cuchara y Barro - Comisión Materiales**



muchas gracias



ORGANIZAN:



ACOMPAÑAN:



MÁS INFO:

www.redprotierra.com.ar



Gasetí Gazún
asociación civil